

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЗДЕЛИЯ СТРОГАНЫЕ ХВОЙНЫЕ

1. Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины (100% Ель) влажности 14% (+/- 2%):

- сухие строганные доски и бруски
- вагонка
- блок-хаус
- доска пола
- имитация бруса

2. Основные параметры и размеры

2.1. Размеры и длины деталей устанавливаются по спецификации ООО «Доски35-СПБ-Вологда»

2.2. Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	± 2,0
по ширине	± 2,0
по толщине	± 2,0

3. Характеристики

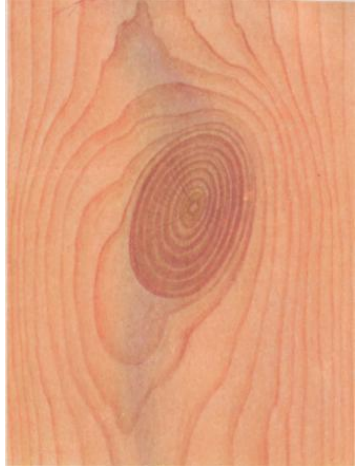
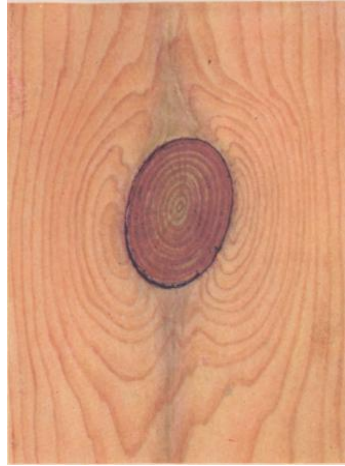
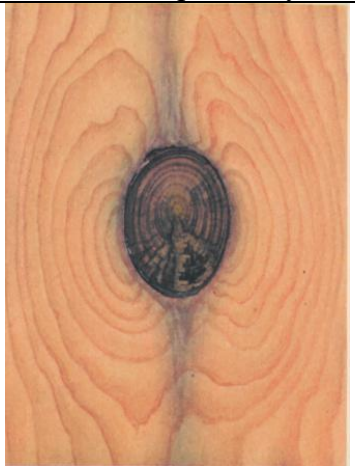
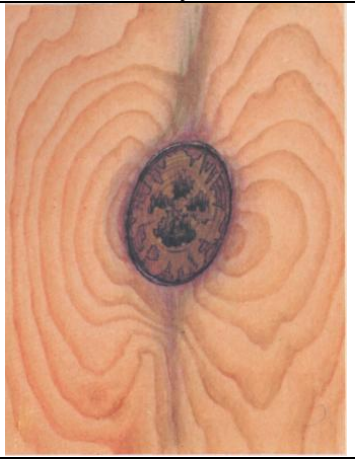

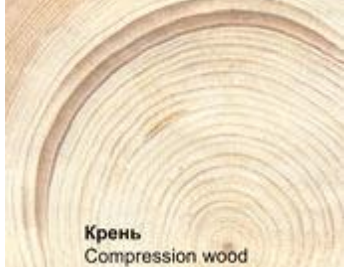
3.1. В древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице

Пороки	на лицевой поверхности			на нелицевой поверхности
	Сорт "А"	Сорт "В"	Сорт "С"	
	Ель	Ель	Ель	
1. Сучки	Не допускаются сухие выпадающие и гнилые сучки, частично сросшиеся сучки, несросшиеся (сухие) сучки	Допускаются гнилые, сухие, черные, загнившие сучки, диаметром не более 20 мм, в количестве не более 1 шт на 1 погонный метр длины	допускаются	не ограничивается
	Допускаются: здоровые сросшиеся сучки (в т.ч. темные) диаметром до 35 мм не более 6 шт на 1 погонный метр длины;	Допускаются: здоровые сросшиеся сучки, частично сросшиеся и несросшиеся невыпадающие сучки диаметром до 35 мм не более 10 шт на 1 погонный метр длины	не ограничивается	
2. Глазки (черные сучки)	допускаются размером до 7 мм	допускаются размером до 20 мм	допускаются	не ограничивается
3. Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков	Допускаются: сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при сборке, сколы на сучках со стороны паза только на нижней кромке.	Допускаются: сколы на сучках со стороны гребня и паза не перекрываемые при сборке не более 20мм, в количестве не более 1 шт на 1 погонный метр.	допускаются	не ограничивается
4. Трещины: торцевые Трещины несквозные на лицевой пласти	Допускаются торцевые трещины до 30 мм длиной и до 0,5 мм шириной	Допускается длиной не более 150 мм на одном конце и толщиной не более 1 мм.	Допускаются трещины (в т.ч. сквозные) до 300 мм длиной и 3 мм шириной по направлению волокон и на сучках	не ограничивается
	не допускаются	Допускается суммарной длиной не более 1/6 от длины изделия и шириной не более 3мм		
5. Крень	допускается, если не влияет на сборку	допускается	допускается	не ограничивается
6. Смоляные кармашки (шириной более 3мм)	допускаются длиной до 30 мм 2 шт. на 1 погонный метр	допускается	допускается	не ограничивается
7. Засмолки	допускаются	допускается	допускается	не ограничивается
8. Прорость (зарастающая или заросшая рана, сопровождающаяся радиальной щелевидной полостью, как правило заполненная остатками коры и омертвевшими тканями)	не допускается	Допускается до 50мм, не сквозная, не более 1 шт на 1 погонный метр	допускается	не ограничивается
9. Червоточина (ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми)	не допускается	не допускается	допускается	не ограничивается

10. Гниль (ненормальные по цвету участки древесины с понижением твердости, возникающие под воздействием дереворазрушающих грибов)	не допускается	не допускается	допускается общей площадью не более 1/6 длины изделия	не допускается
11. Синева	не допускается	не допускается	допускается общей площадью не более 1/6 длины изделия	не допускается
12. Обработка	допускается незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков)	Допускается шероховатость и вырыв в зоне сучков	Допускаются шероховатость; вырывы в области сучков; вырывы и сколы со стороны паза и гребня, не перекрываемые при сборке; нестрог и следы от подающих валцов на лицевой стороне изделия	не ограничивается
13. Обзол	не допускается	Допускается с тыльной стороны, если не виден при сборке	Допускается суммарной длиной не более 1/6 от длины изделия	допускается
14. Геометрические изменения (покорбленность): крыловатость, волнистость, стрела прогиба,	Не допускаются	Допускаются, не значительные, кот. можно исправить при монтаже	допускается	

Примечания:

1. Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.
2. Тупой обзол в досках и брусках для покрытия полов и обшивках допускается с не лицевой стороны до паза, гребня или четверти. Обзол должен быть очищен от коры.
Тупой обзол - обзол, занимающий часть ширины кромки
Острый обзол - обзол, занимающий всю ширину кромки
3. Размер сучка определяют по наименьшему диаметру разреза сучка
4. На один погонный метр допускается не более одного дефекта

	
Светлый здоровый сучок	Темный здоровый сучок
	
Загнивший сучок	
	
Гнилой сучок	Табачный сучок
 <p data-bbox="247 1825 422 1868">Крень Compression wood</p>	
Крень	